



PANELTACK HM

SYSTÈME DE COLLAGE POUR LES PANNEAUX CEMBRIT

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

AVANTAGES

- Méthode de fixation invisible et fiable
- Montage simple et rapide
- Répartition optimale des tensions
- Pas de perçage dans les panneaux
- Évite les ponts thermiques
- Économies sur la maintenance
- Certificat d'émission A+, EC1+
- Réaction au feu B-s1,d0

PRODUIT

Bostik Paneltack HM est une colle élastique durcissant à l'humidité, basée sur la technologie Hybride.

Bostik Paneltack HM ne contient ni solvant, ni isocyanate.

Bostik Paneltack HM est certifié EC1+.

APPLICATIONS

Collage de panneaux STACBOND pour :

- Revêtement de façade extérieure et de murs intérieurs
- Bandes de rives
- Panneaux de revêtement pour plafonds, murs et auvents dans les porches
- Parapets

Il s'agit des panneaux de façade CEMBRIT :

Cembrit Cover, Cembrit Patina, Cembrit Solid et Cembrit Transparent dans une épaisseur de 8 mm

CEMBRIT

Les panneaux de façade Cembrit sont fabriqués en fibrociment, ce qui nécessite peu d'entretien et offre une grande durabilité. Le fibrociment est un produit naturel composé de ciment, d'eau, de minéraux et de fibres.

Chaque panneau est conçu pour répondre aux points suivants :

- Durable - résistant à l'humidité, à la saleté et à l'usure
- Sécurité incendie - pour protéger les personnes et les biens
- Sans entretien - sans tracas
- Surface traitée - résistant aux moisissures et aux champignons

Cembrit Patina est une gamme de panneaux de façade naturels, teintés dans la masse. Chaque panneau présente de légères variations de structure et de surface. Cembrit Cover est la solution idéale si vous préférez les couleurs les plus fortes. Le noyau en fibrociment gris naturel est entièrement recouvert d'une couche de peinture acrylique à base d'eau, avec 26 couleurs standard Cembrit et plus de 1 900 couleurs NCS® au choix. Les panneaux Cembrit Solid sont de la même couleur sur toute leur longueur. Les panneaux Cembrit Transparent combinent les nuances texturées et les caractéristiques naturelles du panneau de base avec les performances durables de la couche de finition transparente. La couleur ajoutée au fibrociment révèle et met en valeur les fibres et autres matières premières qui lui confèrent sa résistance et son caractère.

De plus amples informations peuvent être obtenues sur www.cembrit.com



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE COLLAGE PANELTACK

- Haute élasticité durable avec répartition optimale de la tension.
- Convient au collage de panneaux plus grands, d'une diagonale maximale de 1 250 x 3 050 mm
- Cembrit Patina collé avec Paneltack HM est au moins classé B-s1,d0 en ce qui concerne la réaction au feu
- Excellente résistance mécanique et capacité à absorber les vibrations (dues par exemple à la circulation ou à la charge de vent)
- Bonne résistance à l'humidité et aux intempéries.
- Montage simple et rapide.
- Préparation optimale des panneaux Cembrit avec le primaire unique Primer Q.

SYSTÈME DE COLLAGE BOSTIK

Le système de collage comprend :

- PANELTACK HM colle à haute élasticité
- Primer SX Black primaire pour les structures porteuses en bois.
- Primer Paneltack Primaire Paneltack pour le prétraitement de la surface à coller du panneau STACBOND.
- Primer Paneltack (transparent) ou Prep G Plus (noir) primaire pour structure porteuse en métal
- Solvent 300 pour le nettoyage des structures porteuses en aluminium avant l'application de Prep G Plus
- FoamTape pour le collage initial des panneaux et comme entretoise pour obtenir une couche adhésive suffisamment épaisse

INFORMATION POUR LE CONSTRUCTEUR

ATTESTATION KOMO - AVEC CERTIFICATION DE PRODUIT

Pour le calcul de la construction, nous recommandons d'utiliser les valeurs du tableau ci-dessous.

STRUCTURE PORTEUSE		
	Bois	Aluminium
Primaire pour structure porteuse	Primer SX Black	Primer Paneltack or Solvent 300 & Prep G Plus
Préparation du panneau de revêtement	Primer Q	Primer Q
Calcul de résistance au cisaillement N/mm ²	0,18	0.18
Calcul de résistance à la traction N/mm ²	0,40	0.40
Déplacement max. admissible mm	3,0	3,0

Pour un calcul de construction conforme aux Directive d'évaluation, un facteur de sécurité de 4 pour la résistance à la traction et de 10 pour la résistance au cisaillement ont été pris en compte. La largeur d'un cordon de colle est d'environ 13 mm.

POIDS PROPRE DES PANNEAUX

La charge qui résulte du poids des panneaux de façade n'est pas prise en compte dans le calcul, car elle sera facilement supportée par le système de collage.

CHARGES DE VENT

Voir EN 1991-1-4 (Eurocode 1) et les annexes nationales. Bien que pour les applications normales, les exigences en matière de charge de vent soient facilement satisfaites, nous conseillons de consulter les organismes notifiés locaux et/ou les ingénieurs de conception. Les demandes et les exigences concernant les charges de vent peuvent différer entre les pays européens.

TAILLE MAXIMALE DES PANNEAUX

Paneltack HM est très élastique. Par conséquent, les déformations éventuelles des panneaux peuvent être absorbées par la couche de colle. Lors de la fixation des panneaux, il convient de tenir compte d'une déformation (diagonale) maximale de 1 mm/m1. Selon la certification du produit basée sur la partie 7 de la directive BRL 4101, la déformation élastique maximale que le système standard Paneltack HM peut supporter dans la pratique ne peut pas dépasser 3 mm. Cela signifie que les dimensions maximales des panneaux Cembrit pouvant être collés sont de 1 250 x 3 050 mm.

STRUCTURE PORTEUSE : DIMENSIONS ET DISTANCE

Les largeurs minimales des montants de la structure porteuse dépendent de leur fonction :

		Bois	Aluminium
I.	montants pour joints	95 mm	100 mm
II.	montants intermédiaires et d'extrémité	45 mm	40 mm


Consultez également les plans détaillés. L'épaisseur minimale du montant (en bois) est de 28 mm. Les distances entre les chevrons et les profilés sont indiquées par le fabricant des panneaux. Pour Cembrit, cela signifie 400-600 mm en fonction de la charge de vent.

REMARQUES

- Pour les applications horizontales (plafonds, auvents), ces distances doivent être multipliées par 3/4 avec une distance maximale de 400 mm.

STRUCTURE PORTEUSE : VENTILATION

Les chevrons ou profilés de support doivent exclusivement être installés verticalement. Prévoyez un vide ventilé ininterrompu de minimum 25 mm à l'arrière des panneaux. Dans des situations exceptionnelles (par exemple, dans des immeubles de grande hauteur), une cavité plus grande peut être nécessaire. Prévoyez en plus une ouverture de ventilation en dessous et au-dessus des panneaux collés d'au moins 100 cm²/m1. En cas d'application horizontale, montez les chevrons et profilés de préférence perpendiculairement à la façade afin de réaliser une ventilation des panneaux sur leur face la plus courte.

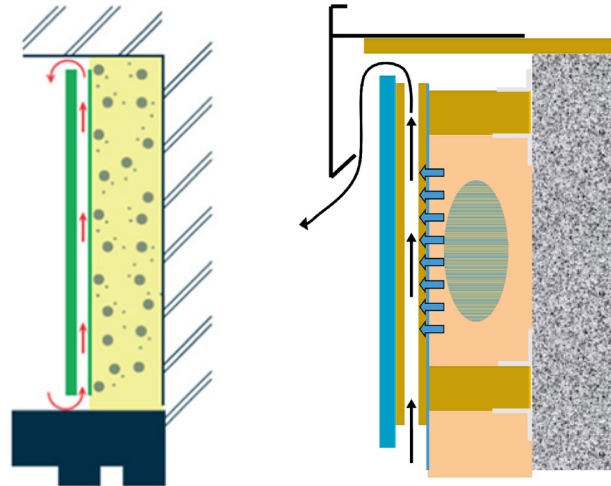

STRUCTURE PORTEUSE : CHOIX DU MATÉRIAU

Bois adéquat : Types de bois non gras, non poussiéreux, secs, propres et rabotés à quatre faces (épicéa, pin, mÉRanti, etc.). Les types de bois doivent être suffisamment durables pour la construction selon les directives locales. La teneur en humidité du bois ne peut dépasser 18 %. Le bois peut éventuellement contenir des conservateurs à base de sel, de zinc et de cuivre, comme les sels Wolman. Consultez Bostik en cas de doute.

Métal adéquat : Acier blanc (galvanisé) ou aluminium (anodisé) sec et poli. Ces métaux doivent être protégés contre la rouille et satisfaire aux normes applicables. Les métaux émaillés conviennent également, d'autres consignes d'utilisation peuvent cependant s'appliquer. Consultez Bostik à cet effet. Peintures de fond : un nombre limité de peintures de fond appliquées au pistolet/spray conviennent au collage à l'aide du système Paneltack de Bostik. Consultez Bostik à cet effet.


LARGEUR DE JOINT MINIMALE

Le joint entre les panneaux doit avoir une largeur minimale de 10 mm.


DISTANCES DES BORD

Une distance maximale de 50 mm doit être respectée entre le bord du panneau et le noyau de la colle à appliquer.


Façade/parois (face)

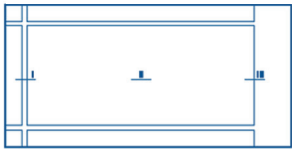


I. Montant pour les joints - bois

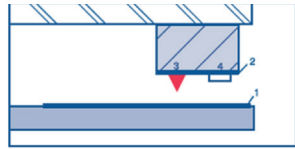


I. Montant en bois

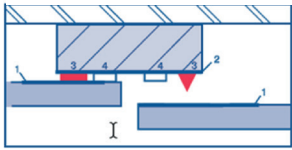


II. Montant en aluminium

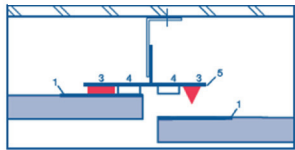

II. Montant intermédiaire - bois

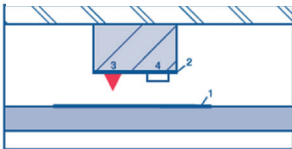

II. Montant intermédiaire - aluminium

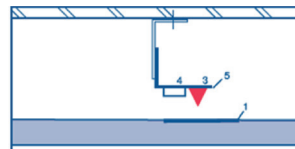

- 1) Préparation de la face à coller du panneau
- 2) Préparation de la structure porteuse en bois
- 3) Colle Paneltack
- 4) FoamTape
- 5) Préparation de la structure porteuse en aluminium

INDICATION DE CONSOMMATION POUR 100 M² DE SURFACE DE PANNEAU

Produit	Quantité	Conditionnement
FoamTape	12	Rouleau de 25 mètres
PANELTACK HM	50	Cartouche de 290 ml
PANELTACK HM	24	Boudin de 600 ml
Primer Paneltack (panneau)	3	Boîte de 500 ml
Primer SX Black (bois)	3	Boîte de 1000 ml
Primer Paneltack (métal, aluminium, transparent)	3	Boîte de 500 ml
Prep G Plus (aluminium, noir)	2	Boîte de 1000 ml
Solvent 300 (panneau, aluminium ico Prep G Plus)	2	Boîte de 1000 ml


CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Les panneaux peuvent être encollés en usine ou sur chantier. Respectez les conditions de mise en œuvre suivantes :

- Ne pas préparer ou encoller par temps pluvieux.
- Ne pas préparer ou encoller en cas d'humidité relative très élevée, par exemple par brouillard épais.
- Évitez la formation de condensation sur les panneaux et la structure porteuse. La température du support doit être 3 °C supérieure au point de rosée.
- Température de mise en œuvre entre +5 et +30 °C

CONDITIONS AVANT COLLAGE

Évitez la déformation des panneaux sous l'influence de l'humidité. Stockage et découpe des panneaux selon les instructions du fabricant.

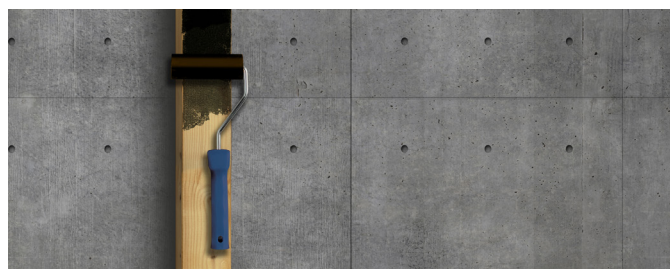

MÉTHODE D'UTILISATION

1. PRÉPARATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE


Appliquez le primaire sur la structure porteuse avant ou après la pose. L'application peut se faire à l'intérieur comme à l'extérieur. Utilisez Primer SX Black pour le bois et Primer Paneltack pour le métal ou l'aluminium. Pour l'aluminium, si une finition noire est souhaitée, utilisez la combinaison Solvent 300 et Prep G Plus. Une seule couche (épaisse et homogène) de primaire suffit. N'utilisez pas les restes de primaire. Après l'application du primaire, protégez la structure porteuse contre la poussière et les projections de graisse.

Structure porteuse en bois :

Agitez la boîte fermée de Primer SX Black avant l'utilisation et versez le primaire dans un bac à peinture propre. Utilisez l'ensemble d'application spécial avec les rouleaux. Appliquez suffisamment de primaire sur la surface de collage en une couche ou un film épais et homogène. Après l'application, laissez sécher pendant au moins 60 minutes. Les surfaces traitées doivent être utilisées dans les 24 heures.

Structure porteuse en métal ou aluminium, primaire transparent :

Appliquez le Primer Paneltack directement depuis la boîte sur un chiffon ou du papier de soie propre, incolore et non pelucheux. Frottez bien les supports avec le chiffon imbibé. Après l'application, laissez sécher pendant au moins 10 minutes. Changez régulièrement de chiffon. Les surfaces traitées doivent être utilisées dans les 6 heures.

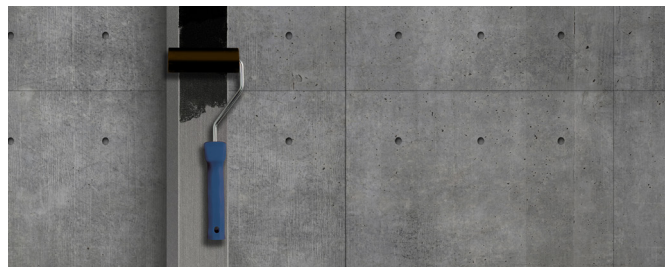

Agitez la boîte fermée de Prep G Plus avant l'utilisation et versez la quantité de primaire dans un bac à peinture propre. Utilisez l'ensemble d'application spécial avec les rouleaux. Appliquez suffisamment de primaire sur la surface de collage en une couche ou un film épais et homogène. Après l'application, laissez sécher pendant au moins 30 minutes. Les surfaces traitées doivent être utilisées dans les 24 heures.

2. PRÉPARATION DES PANNEAUX DE FAÇADE

Utilisez une ponceuse à bande avec du papier abrasif P80 pour poncer les panneaux en profondeur et de manière uniforme sur toute la longueur et sur une largeur de 100 à 150 mm, là où le Paneltack HM et le FoamTape doivent être posés. Prenez des mesures relatives au développement des poussières. Retirez les poussières des panneaux à l'aide d'une brosse (essuyez dans un seul sens). Nettoyez ensuite la surface du panneau avec un chiffon ou un papier légèrement humide, propre, non pelucheux et non teinté et attendez que la surface soit à nouveau complètement sèche. Utilisez le Primer Q pour la préparation de la face à coller du panneau de revêtement. Versez le Primer Q dans un bac à peinture propre. Utilisez le set d'application spécial avec rouleaux. Appliquez le primaire sur une largeur de 10 à 15 cm sur toute la longueur du panneau (là où les cordons de colle doivent se trouver). Appliquez une quantité suffisante de primaire en une couche épaisse et homogène. Remplacez le rouleau si celui-ci est sale. Après l'application, laissez sécher pendant au moins 2 heures.

3. APPLICATION DU FOAMTAPE

Après le séchage des primaires et des nettoyeurs, appliquez le FoamTape verticalement et de manière continue sur la structure porteuse. Appuyez sur le FoamTape et coupez à l'aide d'un couteau tranchant. Pour la détermination de la longueur du ruban et de son positionnement, tenez compte des dimensions et de la fonction des montants, des dimensions des panneaux Cembrit et de l'espace nécessaire pour le Paneltack HM. Après l'application du FoamTape, ne retirez pas immédiatement la feuille protectrice.



4. APPLICATION DU PANELTACK AVEC UN EMBOUT SPÉCIAL

Appliquez le Paneltack HM uniquement verticalement et en continu, après l'application du FoamTape. Utilisez des pistolets applicateurs manuels ou pneumatiques. Utilisez l'embout spécial pour appliquer un cordon de colle triangulaire d'une hauteur d'environ 9 mm. Si vous le souhaitez, coupez l'embout en diagonale à l'endroit indiqué par la marque en forme de V afin de pouvoir tenir l'applicateur en biais.




5. POSITIONNEMENT DES PANNEAUX CEMBRIT

Enlevez la feuille protectrice du FoamTape. Le panneau CEMBRIT doit être positionné dans les dix minutes qui suivent l'application de la colle. Positionnez le panneau en le pressant doucement et en l'ajustant si nécessaire. Il est possible d'ajuster la position du panneau avant que celui-ci n'entre en contact avec le FoamTape. Pour un bon positionnement du panneau, utilisez des entretoises, des blocs de support ou un dispositif de réglage horizontal. Utilisez une pince à verre si nécessaire pour améliorer la prise. Une fois le panneau bien positionné, il convient de le presser doucement à l'aide d'une règle droite ou d'un instrument similaire afin que le FoamTape soit complètement en contact avec l'arrière du panneau. Le fait de presser à l'aide d'une règle permet d'éviter le « gonflement ». Évitez de comprimer le FoamTape pendant cette opération. Il n'est plus possible d'effectuer des corrections à ce stade. Lorsqu'il est utilisé pour des applications de soffite ou d'auvent, le FoamTape peut normalement soutenir les panneaux, mais il est recommandé d'utiliser un support temporaire, tout en évitant la compression du FoamTape.

6. NETTOYAGE

Enlevez les résidus de primaire ou de colle sur les panneaux avec Bostik Liquid 1. Utilisez un chiffon ou un papier de soie propre, non pelucheux et sans pigments. Il n'est pas garanti qu'aucune tache visible ne réapparaisse sur les panneaux après contamination de la surface par le primaire ou la colle. Il est donc strictement conseillé de travailler aussi proprement que possible.

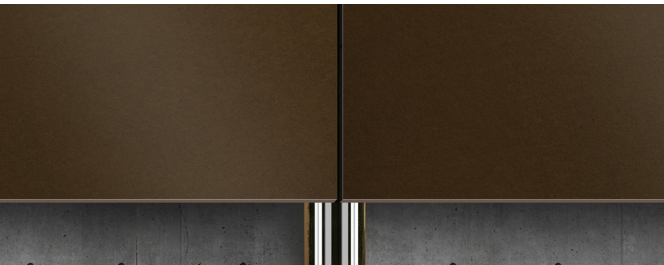

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PANELTACK HM		
Température d'application	+5 °C à +30 °C	
Base	Colle monocomposant (durcissant à l'humidité), colle élastique à base de SMP	
Densité	1,4 g/ml	
Résistance au gel pendant le transport	jusqu'à -15 °C	
Shore A	env. 55	
Formation de peau	à +23°C/50% HR 15 min	15 min
Résistance à la température	-40 °C à +90 °C	
Résistance à la traction	2,25 N/mm ²	
Numéro d'article 290 ml	30132201	
Code EAN	8713572167201	
Numéro d'article 600 ml	30132181	
Code EAN	8713572027925	
Couleur	noir	
Conditionnement par	12	

BUSE SPÉCIALE

Une buse d'application spéciale est fournie avec chaque cartouche ou saucisse de Paneltack HM. Elle permet d'appliquer un cordon triangulaire de 9 mm de large et de 9 mm de haut. La buse empêche l'inclusion d'air et la perte inutile d'adhésif.

PRIMER PANELTACK	
Teneur en matière sèche	17 %
Densité	0,76 g/ml
Point d'éclair	9°C
Temps de séchage	env. 10 min.
Numéro d'article	30022111
Code EAN	8713572602016
Couleur	transparent
Conditionnement	boîte de 500 ml
Conditionnement par	6

SOLVENT 300	
Base	ester/cétone/aliphatique
Viscosité	liquide
Densité	0,9 g/cm ³
Composante principale	acétate d'éthyle
Numéro d'article	30590601
Code EAN	4008373109838
Conditionnement	boîte de 1000 ml

PREP G PLUS	
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Densité	1,4 g/ml
Temps de séchage	min. 10 minutes sur verre min. 30 minutes sur aluminium
Numéro d'article 250 ml	30602131
Code EAN	8713572033247
Numéro d'article 1 l	30603148
Code EAN	8713572033254
Couleur	noir
Conditionnement par	12

FOAMTAPE	
Épaisseur	3 mm
Largeur	12 mm
Type de mousse	polyoléfine physiquement réticulée
Densité	env. 60 kg/m ³
Film protecteur	papier siliconé (imprimé sur le dessus avec le logo Bostik)
Résistance à la compression à 10 %	env. 39 kPa
Température d'utilisation	+5 °C à +30 °C
Résistance au cisaillement	env. 0,27 N/mm ²
Résistance à la traction	env. 0,27 N/mm ²
Numéro d'article	30182771
Code EAN	8713572030093
Couleur	noir
Conditionnement	rouleau de 25 m
Conditionnement par	20

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les publications suivantes sont disponibles sur demande :

- Les fiches de sécurité sur <https://bostikstds.thewerco.com/>
- Certificat d'émission EC1+

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital: Bostik.com
Smart help + 31 (0) 162 491 000



Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout,

The Netherlands

Phone: +31 (0)162 491 000

www.bostik.com

Disclaimer:

Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent exclusivement à toutes nos ventes et livraisons. Toute autre condition est expressément rejetée. Tous les conseils fournis par nous ou en notre nom le sont sans aucune obligation. Nos communications, y compris, mais sans s'y limiter, les recommandations, les estimations, les calculs, les informations (numériques) et les données d'essai, sont fondées sur des recherches approfondies, sur l'état actuel de la technique et sur notre expertise. Les chiffres de consommation indiqués sont purement indicatifs, basés sur notre expertise et dépendent de divers facteurs environnementaux, y compris, mais sans s'y limiter, le substrat. Avant de choisir le produit pour l'usage prévu et pour évaluer le fonctionnement et l'effet de l'application du produit, nous vous conseillons toujours d'effectuer d'abord un test sur une surface d'essai. La documentation technique ainsi que nos directives de traitement, également publiées sur notre site Web, doivent être respectées à tout moment. Lors de la préparation et de l'exécution de l'application, la documentation technique et les directives de traitement ainsi que les instructions figurant sur l'emballage du produit doivent être strictement respectées. Les substrats, tels que les matériaux des panneaux et les structures porteuses, doivent toujours être conformes aux normes applicables et éventuellement mentionnées. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les produits et/ou leurs formulations, ainsi que la documentation technique et les directives de traitement. L'exécution des travaux est à tout moment sous l'entière responsabilité de l'installateur. Nous apportons le plus grand soin à la fiabilité et à l'actualisation de notre documentation technique et de nos directives de traitement. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'inexactitudes. Il est peut-être inutile de préciser que des éléments tels que l'application, les dimensions et les conditions doivent toujours être conformes aux lignes directrices applicables.