




Ardacolor Power

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΡΜΟΚΟΝΙΑΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Για πλάτος αρμών 3-20mm
- Εξαιρετικά ανθεκτικό σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις
- Ανθεκτικό σε καθαρισμό υψηλής πίεσης έως 100 bar
- Πολύ υψηλή αντοχή στην τριβή
- Αυξημένη αντοχή στις χημικές ουσίες
- Αυξημένη αντοχή σε μέσα καθαρισμού
- Βατότητα μετά από 6 ώρες
- Για εσωτερικές, εξωτερικές και κάτω από το νερό εφαρμογές

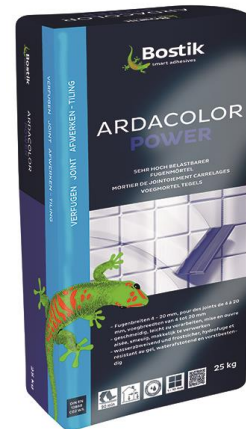

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το **Ardacolor Power** είναι ένα εξαιρετικά καλά επαλειφόμενο αρμοκονίαμα υψηλών μηχανικών αντοχών για την αρμολόγηση κεραμικών επιστρώσεων και φυσικής πέτρας ανθεκτικής στον αποχρωματισμό, για επιφάνειες τοίχου και δαπέδου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς και κάτω από το νερό. Το **Ardacolor Power** είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις και διαθέτει υψηλή αντοχή σε χημικές ουσίες, αυξημένη ανθεκτικότητα σε μέσα καθαρισμού καθώς και στον καθαρισμό υψηλής πίεσης. Το **Ardacolor Power** προσφέρει υψηλής πυκνότητας αρμοπλήρωση και πολύ καλή πρόσφυση στις παρειές, είναι ανθεκτικό στον παγετό και στο αλάτι αποχιονισμού και είναι υδροαπωθητικό.

Το **Ardacolor Power** έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 (REACH) της ΕΕ. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κατηγορίας CG2 WA του προτύπου DIN EN 13888. C(Τσιμεντοειδείς), G(Αρμόστοκος), 2(βελτιωμένος), W(με μειωμένη υδατοαπορροφητικότητα) και A(ανθεκτικός στην τριβή)

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Για την αρμολόγηση κεραμικών επιστρώσεων, όπως είναι πλακίδια πορσελάνης, πλακίδια φαγεντιανής, λεπτά διακοσμητικά τούβλα, οξύμαχα κεραμικά πλακίδια τύπου klinker, μακρόστενα πλακίδια και φυσική πέτρα ανθεκτική στον αποχρωματισμό. Χάρη στην εξαιρετικά υψηλή αντοχή του σε θερμικές, μηχανικές και χημικές καταπονήσεις είναι ιδανικό για χρήση σε πλυντήρια αυτοκινήτων, επαγγελματικές κουζίνες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κτηνιατρικές κλινικές, κτηνιατρεία, χώρους επεξεργασίας κρεάτων, συνεργεία, καθώς και δάπεδα που καλύπτονται με αλάτι αποχιονισμού. Συνιστάται επίσης για

μπαλκόνια και τaráτσες, πισίνες και περιβάλλοντες χώρους πισίνας, χώρους υγιεινής, μπάνια, επαγγελματικούς χώρους με έντονη υγρασία, υποδομές οδοποιίας όπως υπόγειες διαβάσεις και σιδηροδρομικούς σταθμούς, παραμορφώσιμα οπιστρώματα όπως θερμαινόμενα δάπεδα, ξηρές επιφάνειες, έτοιμα μέρη σκυροδέματος, μοριοσανίδες, προσόψεις και χώρους με έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, όπως ψυκτικούς θαλάμους. Χάρη στην πολύ υψηλή αντοχή στην τριβή ενδείκνυται για χώρους στους οποίους επικρατεί υψηλή μηχανική καταπόνηση, όπως π.χ. λόγω της χρήσης συσκευών καθαρισμού, μηχανών καθαρισμού υψηλής πίεσης ή σαρώθρων δαπέδου.

Το **Ardacolor Power** είναι ανθεκτικό σε ουδέτερα και αλκαλικά μέσα καθαρισμού και προσφέρει υψηλή αντοχή σε όξινα καθαριστικά έναντι των συμβατικών τσιμεντοειδών αρμοκονιαμάτων. Τα μέσα καθαρισμού πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προδιαγραφόμενη χρήση τους και στις προβλεπόμενες συγκεντρώσεις.

Εάν επικρατούν συνθήκες υψηλής χημικής καταπόνησης (σχηματισμός οξέων) στους αρμούς, συνιστάται αρμολόγηση με **Ardacolor Xtrem Easy**, **Ardacolor Xtrem Multi** ή **Floorcolor Xtrem**. Για φυσική πέτρα ευαίσθητη στον αποχρωματισμό, ιδίως για λειασμένες, πορώδεις και τραχιές επιφάνειες, συνιστάται η χρήση του **Ardacolor Premium+**.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Οι αρμοί πρέπει να έχουν ομοιόμορφο βάθος, να είναι καθαροί και στεγνοί. Πριν από την έναρξη των εργασιών αρμολόγησης ξύστε προσεκτικά τους αρμούς και καθαρίστε τις επιφάνειες.

Ξεκινήστε την αρμολόγηση μετά την πήξη του συγκολλητικού λεπτής στρώσης, ενώ σε επιστρώσεις μεγάλου πάχους (απευθείας στο κονίαμα), περιμένετε έως ότου στεγνώσει η στρώση κονιάματος.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Μην επεξεργάζεστε τον **Ardacolor Power** σε θερμοκρασίες κάτω των +5 °C ή σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους +25 °C.

Σε καθαρό δοχείο προσθέστε περίπου 3,9 λίτρα νερό για 25 kg σκόνης. Αναδεύστε τον **Ardacolor Power** με χρήση μηχανής ανάδευσης σε ένταση 600 (σ.α.λ.) στο κρύο, καθαρό νερό και αναμειξτε καλά. Για να επιτευχθεί η κατάλληλη προς επεξεργασία σύσταση, απαιτείται χρόνος ανάμειξης ακριβώς 3 λεπτών.

Μετά από χρόνο αναμονής 3 λεπτών αναδεύστε το αρμοκόνιαμα εκ νέου. Ο χρόνος εφαρμογής στους +20 °C ανέρχεται σε περίπου. 90 λεπτά.

Εφαρμόστε καλά το αναμειγμένο αρμοκόνιαμα στους αρμούς χρησιμοποιώντας λάστιχο για δάπεδα και καθαρίστε την επιφάνεια διαγωνίως προς τον αρμό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,6-5,0Kg/m², ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το πλάτος των αρμών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφού εφαρμόσετε το αρμοκόνιαμα, συνιστάται μετά από περίπου 15-45 λεπτά να πλύνετε το δάπεδο με λίγο νερό και κατά προτίμηση με τριβίδι με σφουγγάρι. Μόλις στεγνώσει, απομακρύνετε τη θαμπάδα με υγρό σφουγγάρι.

Προστατεύστε τις νωπές αρμολογημένες επιφάνειες από ρεύματα αέρος και ηλιακή ακτινοβολία. Το **Ardacolor Power** είναι βατό μετά από περίπου 6 ώρες, ανθεκτικό σε καταπόνηση μετά από περίπου 24 ώρες και σε πλήρη καταπόνηση μετά από περίπου 7 ημέρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση, με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία για περίπου 18 μήνες.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιέχει τσιμέντο και αντιδρά αλκαλικά με το νερό. Πιθανόν να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις κινδύνων και τις συμβουλές ασφαλείας που αναγράφονται στη συσκευασία και στα φύλλα δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. Νο.30603965 25kg Σακί (γκρι τσιμέντου)

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

γκρι τσιμέντου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ενδέχεται να διαπιστωθούν μικρές χρωματικές αποκλίσεις. Για παρακείμενες επιφάνειες χρησιμοποιήστε προϊόν της ίδιας παρτίδας και αρμολογήστε την επιφάνεια υπό όμοιες συνθήκες θερμοκρασίας.

Οι μηχανές καθαρισμού υψηλής πίεσης και οι ατμοκαθαριστές υψηλής πίεσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στον βαθμό που απαιτείται για τις ανάγκες καθαρισμού. Σε περίπτωση χρήσης όξινων μέσων καθαρισμού πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή, οι ισχύουσες διατάξεις και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες του εκάστοτε υλικού επικάλυψης. Τηρείτε τις προδιαγραφόμενες συγκεντρώσεις των μέσων καθαρισμού. Η πλήρης αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις επιτυγχάνεται αφότου στεγνώσει πλήρως το αρμοκόνιαμα, μετά από περίπου 7 ημέρες.

Giscode

Giscode ZP1 Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ(REACH)

Emicode

Emicode EC1R PLUS πολύ χαμηλές εκπομπές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Βάση	Ειδικό ξηρό κονίαμα αναμειγμένο με συνθετικά πρόσθετα σε υψηλή περιεκτικότητα
Κατηγορία βάση DIN EN 13888	CG2WA
Αποχρώσεις	γκρι τσιμέντου
Αποθήκευση	Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Στην αρχική του συσκευασία για περίπου 18 μήνες
Κατηγορία Giscode	ZP1
Πλάτος αρμού	3-20mm
Αναλογία ανάμειξης	3,9lt νερό σε 25kg σκόνης
Χρόνος αρχικής ανάμιξης και ελάχιστη αναμονή μέχρι την τελευταία φάση ανάμιξης	3 λεπτά & 3 λεπτά
Διάρκεια ζωής στο δοχείο(pot life)	Περίπου 90λεπτά στους +20°C
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +25°C
Χρόνος αναμονής για φινιρίσμα	15-45 λεπτά
Κατανάλωση	0,6-5,0Kg/m ² , ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού
Βατότητα	Μετά από περίπου 6 ώρες
Ικανός για κυκλοφορία	Μετά από περίπου 24 ώρες
Ικανός για πλήρης μηχανική καταπόνηση	Μετά από περίπου 7 ημέρες
Αντοχή σε θλίψη (DIN EN 12808-2)	45N/mm ²
Καθαρισμός υψηλής πίεσης	Μετά από 7 ημέρες δυνατότητα πλήρους καταπόνησης μέχρι 100bar



ANTOXH ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Χημική ουσία	περιεκτικότητα	ανθεκτικότητα Ardacolor Power στον χρόνο
Μπύρα	καθαρή	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Μέλι	καθαρό	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
διαιθυλαιθέρας	καθαρό	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Μυρμηκικό οξύ	5%	μη ανθεκτικό
Οξικό οξύ	2%	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Οξικό οξύ	5%	προσωρινά ανθεκτικό, τουλάχιστον 72ώρες
Γαλακτικό οξύ	2%	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Γαλακτικό οξύ	5%	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Γαλακτικό οξύ	>10%	μη ανθεκτικό
Οξαλικό οξύ	5%	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Βορικό οξύ	3%	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Φωσφορικό οξύ	2%	μη ανθεκτικό
Τρυγικό οξύ	5%	μη ανθεκτικό
Κιτρικό οξύ	5%	μη ανθεκτικό
Αμμωνία	25%	προσωρινά ανθεκτικό, τουλάχιστον 72ώρες
Χλωριούχο διάλυμα/ ανθρακικού αμμωνίου	50%	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Χλωριούχο μαγνήσιο	100%	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Υποχλωριώδες νάτριο	28%	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Υδροξείδιο του καλίου (Καυστική ποτάσα)	2%	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Υδροξείδιο του καλίου (Καυστική ποτάσα)	30%	μη ανθεκτικό
Αλισίβα	2%	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Αλισίβα	30%	μη ανθεκτικό
Βενζίνη	καθαρή	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Πετρέλαιο θέρμανσης	καθαρό	προσωρινά ανθεκτικό, τουλάχιστον 72ώρες
Λάδι κινητήρα	καθαρό	προσωρινά ανθεκτικό, τουλάχιστον 72ώρες
Ελαιόλαδο	καθαρό	προσωρινά ανθεκτικό, τουλάχιστον 72ώρες
Παραφινέναιο	καθαρό	προσωρινά ανθεκτικό, τουλάχιστον 72ώρες
Έλαιο σιλικόνης	καθαρό	προσωρινά ανθεκτικό, τουλάχιστον 72ώρες
Ηλιέλαιο	καθαρό	προσωρινά ανθεκτικό, τουλάχιστον 72ώρες
Νέφτι	καθαρό	προσωρινά ανθεκτικό, τουλάχιστον 72ώρες
Ακετόνη (ασετόν)	καθαρή	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Βουτανόλη	καθαρή	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Αιθανόλη	καθαρή	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Μεθανόλη	100%	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
N-εξάνιο	καθαρό	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Ισοπροπανόλη	καθαρή	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Τολουόλη	καθαρή	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Ξυλόλη	καθαρή	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Anti Germ MS υγρό		σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Anti Germ Nipurin HD		προσωρινά ανθεκτικό, τουλάχιστον 72ώρες
Anti Germ SVM υγρό		μη ανθεκτικό
Anti Germ SX υγρό		σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Καθαριστικό-Pref	καθαρό	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Cillit Bang	καθαρό	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Ecolab Bendurrol forte		σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Ecolab Helotil		προσωρινά ανθεκτικό, τουλάχιστον 72ώρες
Ecolab Into		σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Ecolab Segil 2000		σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Ecoline καθαριστικό υγιεινής	1%	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
καθαριστικό Frosch	καθαρό	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
καθαριστικό Sakrotan	καθαρό	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Χλωριούχο νερό ZDB		σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Ιαματικό νερό	καθαρό	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Όξινη βροχή	καθαρή	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Ουρία ανθρώπων	καθαρά	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Ουρία ζώων εκτροφής	καθαρά	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Υδαρής κοπριά χοίρων	καθαρή	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Ορός γάλακτος	καθαρός	προσωρινά ανθεκτικό, τουλάχιστον 72ώρες
Υπεροξείδιο του υδρογόνου	30%	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Νερό βόρειας θάλασσας	καθαρό	σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Νερό, 5°dH		σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες
Νερό, 15°dH		σταθερό, τουλάχιστον 3 μήνες

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκονται προσεκτικά προ της χρήσης οποιοδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιοδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα παρόντα δεδομένα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακουσίες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέμεσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνολολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιοδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλων, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαυτή δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιοδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,
E-mail: info@bostik.com | www.bostik.com/el/greece

Παραγωγή/ Production

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Τεχνική Υποστήριξη
(+30)801 11 31140

